

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ®
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 СОФИЯ, ул. "ИЛИЯ БЕШКОВ" 1

тел.: 973 27 87; 73 76 88; факс: 973 29 10

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ЛИЦЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕ

Разрешение № РОССП-О4/12.11.2002 г. на МРРБ, валидно до 12.11.2007 г.

Идентификационен № 005 от регистъра на ДАСМ

лист 1
всичко листа 2

ПРОТОКОЛ


ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА ПО СИСТЕМА 3,
СЪГЛАСНО НСИОССП

№ 00-370/ 18.03.2005 г.

Акредитирана от ИА "БСА"
Сертификат № 47-ЛИ(17)
Валиден до: 31.07.2005 г.

1. Deko professional – СУХО ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)
2. "ОРГАХИМ" АД - гр. Русе
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)
3. Метод за изпитване: БДС EN 12004+A1/АС, БДС EN 1348+A1, БДС EN 196-1, БДС EN 1346+A1
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешнолабораторни методи)
4. Дата на получаване на образците / пробите за изпитване
в лабораторията: пробата е взета от "ОРГАХИМ" АД
и доставена на 14.01.2005 г. с писмо вх. № АИЛ-03-45/14.01.2005 г.
5. Количество на изпитваните образци: 5 kg
(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)
6. Дата на извършване на изпитването: 19.02 – 16.03.2005 г.

РЪКОВОДИТЕЛ ЛИИСЪС
(н.в.инж. М.Костова)

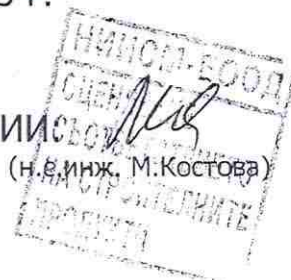

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

7.1 Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Методи – стандартизиран валидирани вътрешно лабораторни | № на образца по вх.-изх. дневник | Резултати от изпитвания преди основното * | Резултати от изпитването (неопределеност) | Стойност и допуск на показателя | Условия на изпитването | Отклонения от метода на изпитването * |
|----------|---|-----------------------|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | БДС EN 12004+A1/AC | | |
| 1. | Направна вода | % | БДС EN 196-1 | 00-370 | | 20,0 | По указание на производителя | | не |
| 2. | Начална якост на сцепление при опън след 28 дни | N/mm ² | БДС EN 1348+A1 | 00-370 | | 3,9 | ≥ 0,5 | | не |
| 3. | Якост на сцепление при опън след потапяне във вода | N/mm ² | БДС EN 1348+A1 | 00-370 | | 4,0 | ≥ 0,5 | | не |
| 4. | Якост на сцепление при опън след термично третиране | N/mm ² | БДС EN 1348+A1 | 00-370 | | 1,4 | ≥ 0,5 | | не |
| 5. | Якост на сцепление при опън след 25 цикъла замразяване - размразяване | N/mm ² | БДС EN 1348+A1 | 00-370 | | 3,3 | ≥ 0,5 | | |
| 6. | Отворено време – якост на сцепление при опън | N/mm ² | БДС EN +A1 1346 | 00-370 | | 2,3 след 30 min | ≥ 0,5 след не по-малко от 20 min | | не |

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Настоящият протокол да послужи на производителя за издаване на декларация за съответствие и да поставя маркировка за съответствие.

Провел изпитването: *Л.Цветков*
(техн.Л.Цветков)

Ръководител ЛИИ *М.Костова*
(н.с.инж. М.Костова)
Ръководител ЛИС *С.Петриков*
(н.с.инж. Ст.Петриков)